

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: ООО "Акортес" по дог. с А ГРУПП ООО в г. Екатеринбург. (Код:3363)

Станция назначения: ЛЕЧЕБНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
56676893	794201	17.01.2022		22, 4500733183 0020417015	1	4	33496		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Класс прочности стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн.	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								А	Б	С					
1	10	ГОСТ 27772-2015	520147	C255	5-1ГП	Швеллер 14П	высокая			12000	М/Д	1	4	32.380	
2	10	ГОСТ 27772-2015	420136	C255	5-1ГП	Швеллер 14П	высокая			12000	М/Д	1	3	9.770	
3	20	ГОСТ 27772-2015	220249	C255	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	М/Д	1	2	13.420	
4	20	ГОСТ 27772-2015	420004	C255	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	М/Д	1	2	11.370	

Итого: 11 66.940

Вес брутто: 67.160

ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV - 1, 2, 3, 4
Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства (в т.ч МПа)				Ударная вязкость			Твер- дость (ТВ1) НВ	Технол.испытан			Мак. стр. Мик. стр.
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп	мех. стар.	хол.		осадка			
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Cз	Н/мм2	%	%	°С	Дж/см2	изг.	хол.	гор.					
1	520147			0.16	0.21	0.43	0.006	0.016	0.05	0.03	0.05	0.003	315.0	460.0	36.0	-20	68.0	78.0		УД				
				0.008	0.030	0.002																		
2	420136			0.16	0.20	0.43	0.010	0.019	0.06	0.03	0.06	0.003	315.0	455.0	38.0	-20	68.0	78.0		УД				
				0.008	0.031	0.001																		
3	220249			0.15	0.21	0.52	0.021	0.012	0.05	0.04	0.05	0.003	330.0	460.0	36.0	-20	131.0	146.0		УД				
				0.007	0.030	0.001																		
4	420004			0.16	0.20	0.44	0.010	0.017	0.04	0.02	0.04	0.002	315.0	430.0	34.0	-20	67.0	73.0		УД				
				0.008	0.030	0.002																		



На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07
НРБ-99-2009, СП 2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA-RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам. Для периодического по вопросам количества и качества ссылайтесь на номер документа о качестве. По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА

Страна происхождения: РОССИЯ

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ВОЛОХО М.А. Ст. контролер УК
17.01.2022 8:52:38
2A5264DE-679D-441B-93C6-6302F3FB62F8

При определении массы продукции в связках <по трафарету> провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5тн +/- 10кг, от 5тн до 15тн +/- 20кг. Предельное расхождения веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 2142599
Вид документа 3.1 (ст.450)



Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Грузополучатель: ООО "Акортес" по договору с А ГРУПП ООО в г. Екатеринбурге. (Код:3363)

Станция назначения: ЛЕЧЕБНЫЙ

Наименование продукции: ГОСТ 8240-97 - Швеллеры стальные горячекатаные

Номер вагона Номер прицепа	Код станции	Дата отгрузки	Номер акреди тита	Год исполнения Номер заказа Номер фактуры	Кв. зак.	Бригада отгруз.	Таб.№ контр.	Призн. замен	ЛВП	Пере- адрес	Кол-во мест	Вид грузовых мест
57563645	794201	23.12.2021		21,4500729306 0020403549	4	3	123734		01		11	СВЯЗКИ

N пп	Ном поз	НД	Номер плавки	Класс прочности стали	Тех. треб.	Профиль	Кл точн.	Размер, мм			Тип длины	С О Р Т	Вес Теор (тн)	Кол. мест	Вес (тн)
								А	Б	С					
1	10	ГОСТ 27772-2015	416582	C255	5-1ГП	Швеллер 12П	высокая			12000	МД	1		5	26.360
2	10	ГОСТ 27772-2015	114850	C255	5-1ГП	Швеллер 12П	высокая			12000	МД	1		1	6.950
3	20	ГОСТ 27772-2015	313924	C255	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	МД	1		2	13.090
4	20	ГОСТ 27772-2015	416712	C255	5-1ГП	Швеллер 16П	высокая			12000	МД	1		3	21.090

Итого: 11 67.490

Вес брутто: 67.732

ОБРАЗЕЦ ТИПА KCV - 1, 2, 3, 4
Условия поставки ВУ-2

N пп	Ном. плавки	Ном. парт	Сли- ток	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % (название элементов)									Механич. свойства (в т.ч МПа)				Ударная вязкость			Твер- дость (ТВ1) НВ	Технол.испытан			Мак стр
				C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	As	σ _т	σ _в	δ ₅	Ψ	Темп	мех. стар.	хол.		осадка	Мик		
				N	Al	Ti	W	V	Mo	Nb	Ce		Н/мм2	%	%	°C	Дж/см2	изг.	хол.		гор.	стр		
1	416582			0.17 0.008	0.21 0.026	0.42 0.001	0.013	0.019	0.04	0.03	0.06	0.002	325.0	470.0	36.0		-20	61.0	78.0		УД			
2	114850			0.15 0.007	0.24 0.040	0.48 0.001	0.023	0.012	0.03	0.03	0.05	0.003	325.0	455.0	36.0		-20	165.0	224.0		УД			
3	313924			0.15 0.005	0.22 0.040	0.50 0.001	0.016	0.012	0.03	0.02	0.04	0.003	305.0	430.0	37.0		-20	182.0	207.0		УД			
4	416712			0.16 0.006	0.21 0.036	0.48 0.001	0.018	0.017	0.03	0.02	0.04	0.003	305.0	445.0	39.0		-20	67.0	73.0		УД			

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.1.2159-07, НРБ-99-2009, СП.2.6.1.26-10. Аттестат аккредитации лаборатории № RA.RU.512722 от 12.11.2015г.

Указанная в документе о качестве продукция соответствует заявленным в контракте (договоре на поставку продукции) действующим в РФ стандартам техническим условиям. Действителен на территории РФ и стран СНГ.

(*)-Хим.анализ по ковшевой пробе
(S)-Хим.анализ в готовом сорте

Подписано электронной подписью:
Документ выставлен:
Открытый ключ подписи:

ПОДТВЕРДИТЬ НАЛИЧИЕ QR-КОДА



САМОДИНА Е.В. Ист. контролер
23.12.2021 09:36:31
7DA02CFD-3BFD-4388-AAF9-DFC9CA34E878

При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве. По вопросам претензии на количество и качество продукции обращаться по адресу www.tc-evraz.com, раздел Претензия

Страна происхождения: РОССИЯ

При определении массы продукции в связках «по трафарету» провешивание на весах ВТТВС-10П, с абсолютной погрешностью до 5гн +/- 10кг, от 5гн до 15гн +/- 20кг. Предельное расхождение веса при перевеске у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИ3115-2008 Таблица А.1



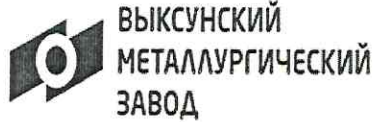

АО "ВМЗ" г.Выкса
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-089-02396-22

Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Акортес", 620030, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Низовой, д.1, ст. ЛЕЧЕБНЫЙ

Заказ: 4900611844

Приказ на отгрузку: 72153048

Дата отгрузки: 14.02.2022

ПВПУ 54869177

Трубы стальные электросварные прямошовные с одним продольным швом, изготовленные по ГОСТ 10705-80 гр.В, сортамент ГОСТ 10704-91.

С выполненными требованиями:

1.100% неразрушающий контроль сварного соединения.

2.Трубы термически обработаны.

Порядковый номер	Номер трубы	Номер плавки	Номер партии трубы	Год партии	Марка стали	Номинальные размеры		Длина м	Масса т	Гидроиспытания МПа	Класс прочности
						Диаметр мм	Стенка мм				
1	77465	2210853	2576	2022	20	530.0	6.0	11,620	0,901	3	-
2	77469	2210853	2576	2022	20	530.0	6.0	11,590	0,899	3	-
3	77470	2210853	2576	2022	20	530.0	6.0	11,590	0,899	3	-
4	77472	2210853	2576	2022	20	530.0	6.0	11,590	0,899	3	-
5	82065	2210854	2742	2022	20	530.0	8.0	11,670	1,202	3	-
6	82071	2210854	2742	2022	20	530.0	8.0	11,530	1,187	3	-
7	82077	2210854	2742	2022	20	530.0	8.0	11,530	1,187	3	-
8	82126	2210854	2744	2022	20	530.0	8.0	11,170	1,150	3	-
9	82204	2210857	2746	2022	20	530.0	8.0	11,640	1,199	3	-
10	82206	2210857	2746	2022	20	530.0	8.0	11,640	1,199	3	-
11	82239	2210857	2746	2022	20	530.0	8.0	11,650	1,200	3	-
12	82245	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,400	1,174	3	-
13	82246	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,400	1,174	3	-
14	82247	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,420	1,176	3	-
15	82250	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,410	1,175	3	-
16	82273	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,550	1,190	3	-
17	82274	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,560	1,191	3	-
18	82275	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,550	1,190	3	-
19	82276	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,550	1,190	3	-
20	82277	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,550	1,190	3	-
21	82287	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,590	1,194	3	-
22	82291	2210855	2752	2022	20	530.0	8.0	11,450	1,179	3	-
23	554536	2115129	16996	2021	20	530.0	6.0	11,630	0,902	3	-
Итого								265,280	25,847		



EAC



Примечания:

1. Отгрузка осуществляется по теоретической массе
2. Химический состав стали соответствует требованиям ГОСТ 1050-2013
3. 100% снятие внутреннего грата (остаточная высота) 0,00 - 0,50 мм

Уполномоченный представитель ОТК

Сформировал

Проклова Л.Н.

ВЫСОКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОДДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



Сертификат 1CE3DC9D6C7818FF59540115CAD9A765F6C82828
Владелец Баикина Людмила Геннадьевна
Действителен с 26.02.2021 по 26.02.2022



50577739564790873



Лист: 1



№ РОСС RU АМ03.Н00289
Действителен до 31.02.2023г.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-088-300687-21

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, 45

Грузополучатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА УРАЛ" Российская Федерация, 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 8, этаж 8

Заказ: 4900581500

Вагон: 60386216

Приказ на отгрузку: 0072039293

Дата отгрузки: 03.09.2021

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91	ГОСТ 10705-80 Гр. "В"	15

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	213002764	2113223	20	76	5	2123020452	37	444	3885
2	213003331	2113748	20	89	5	2123024104	37	444	4600
3	213003869	2114417	20	76	4	2123029586	61	732	5197
4	213003871	2114417	20	76	4	2123028446	61	732	5197
5	213004246	2113333	20	89	5	2123031244	37	444	4600
6	213004246	2113333	20	89	5	2123031246	37	444	4600
7	213004246	2113333	20	89	5	2123031247	37	444	4600
8	213004298	2115280	20	76	3	2123031435	61	732	3953
9	213004298	2115280	20	76	3	2123031436	61	732	3953
10	213004302	2115208	20	76	3	2123031472	61	732	3953
11	213004302	2115208	20	76	3	2123031476	61	732	3953
12	213004302	2115156	20	76	3	2123031479	61	732	3953
13	213004309	2115275	20	76	3.5	2123031529	61	732	4582
14	213004309	2115275	20	76	3.5	2123031530	61	732	4582
15	213004309	2115275	20	76	3.5	2123031531	61	732	4582
ИТОГО:							795	9540	66190

03.09.2021

20-088-300687-21

Дуранина В.А.





Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Al	Cr	Ni	Cu	N	As
1	2113223	0.19	0.18	0.13	0.004	0.003	0.016	0.06	0.08	0.17	0.008	0.004
2	2113333	0.2	0.18	0.15	0.004	0.004	0.021	0.06	0.07	0.16	0.008	0.004
3	2113748	0.18	0.17	0.13	0.003	0.006	0.017	0.08	0.08	0.16	0.01	0.005
4	2114417	0.19	0.19	0.13	0.003	0.006	0.018	0.07	0.08	0.17	0.009	0.005
5	2115156	0.18	0.17	0.13	0.005	0.006	0.016	0.07	0.08	0.16	0.009	0.005
6	2115208	0.18	0.18	0.13	0.004	0.006	0.021	0.07	0.08	0.18	0.008	0.005
7	2115275	0.19	0.17	0.14	0.004	0.006	0.02	0.07	0.08	0.17	0.01	0.004
8	2115280	0.19	0.19	0.15	0.003	0.006	0.017	0.07	0.08	0.16	0.01	0.004

Механические свойства основного металла труб

№ пп	Номер партии	Предел текучести, Кгс/мм ²	Временное сопротивление, Кгс/мм ²	Относительное удлинение, %
1	213002764	43, 44	51, 51	31, 31
2	213003331	40, 41	47,5, 48	35, 30
3	213003869	42, 41.5	50, 50	22.5, 23.5
4	213003871	41.5, 47.5	49.5, 55	23.5, 24
5	213004246	41, 41.5	50, 50	31, 30
6	213004298	41, 40	51, 51	29, 33
7	213004302	41, 40.5	51, 50	31, 30
8	213004309	41, 39.5	51, 51	35, 33

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Испытание на сплющивание 90 град.	Испытание на сплющивание 0 град.	Временное сопротивление, Кгс/мм ²
1	213002764	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	51, 50
2	213003331	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	48, 48.5
3	213003869	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	54, 53
4	213003871	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	53, 53
5	213004246	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	52, 54
6	213004298	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	53, 55
7	213004302	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	52, 51
8	213004309	уд, уд(2/3дн)	уд, уд(2/3дн)	49.5, 51

Гидравлические испытания

№ п/п	Номер партии	Величина давления, Кгс/см ²	Время выдержки, с
1	213003871	60	5
2	213004246	60	5
3	213003331	60	5
4	213004298	60	5
5	213003869	60	5
6	213004309	60	5
7	213002764	60	5
8	213004302	60	5






ПРИМЕЧАНИЕ

1. 100% неразрушающий контроль сварного соединения.
2. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
3. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
4. При переписке по вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
5. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление согласно величине испытательного давления для труб вида «I» по ГОСТ 10705.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Трубы поставляются по теоретической массе.
8. При проведении неразрушающего контроля по периметру всей трубы, гидравлическое испытание труб вида «I» разрешается не проводить.
9. Химический состав углеродистой качественной марок стали 10, 15 и 20 соответствует ГОСТ 1050.
10. Трубы немерной длины.

Инспектор ОТК

Бригадир участка

Дата

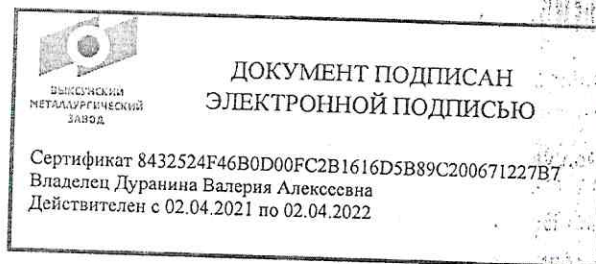

Дурина В.А.

Копылова М.А.

03.09.2021

03.09.2021

20-088-300687-21

Дурина В.А.



A01-A11

 СТЗ	Акционерное общество «Северский трубный завод», 623388, г. Полевской, Свердловская область, ул. Вершинина, 7, e-mail: stw@stw.ru, тел. +7(34350)3-21-01 факс +7(34350)3-41-97	Сертификат №	08 - 7530	Дата выпуска сертификата	25.11.2021	Стр.	1	
		Заказ №	300455567	Транспортное средство	63969968			
		Спецификация №	31657	Дата спецификации	22.10.2021	Стр.	5	
		Внешняя спецификация №	ТЕМ3/01	Дата внешней спецификации	22.10.2021			
		Договор №	T-EM-0003	Дата договора	08.06.2017			
		Грузополучатель:	Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА УРАЛ", 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, 8 этаж, ст. АППАРАТНАЯ					

B01-B14

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 08-7530

Наименование продукции		Трубы стальные электросварные.Сортамент ГОСТ 10704-91.Для трубопроводов и конструкций различного назначения.									
Нормативно-технический документ на трубу		ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 гр.В									
Информация по упаковке		пакеты		Кол-во мест		14		Информация по термообработке		Трубы без термообработки	
Дата изготовления продукции		с 26.10.2021 по 20.11.2021		Информация о защитных деталях							
B01-B14											
№ позиции	№ партии	№ плавки	Марка стали / Группа прочности (класс)	Размер				Количество шт	Масса, т теоретическая	Общая длина, м	
				Условный проход	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, м				
050	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3434	124843	20	-	159,00	4,50	11,60-11,70	22	4,395	256,28	
050	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3437,3486	124837	20	-	159,00	4,50	11,60-11,70	88	17,581	1025,16	
090	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3237	222807	09Г2С	-	159,00	6,00	11,60-11,70	12	3,160	139,58	
090	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3237,3244	122812	09Г2С	-	159,00	6,00	11,60-11,70	14	3,693	163,10	
090	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3241	222807	09Г2С	-	159,00	6,00	10,00-10,10	13	2,960	130,73	
100	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3461	221210	09Г2С	-	159,00	5,00	11,60-11,70	66	14,580	767,79	
100	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3461	120923	09Г2С	-	159,00	5,00	11,60-11,70	22	4,860	255,93	
100	ГОСТ 10705-80/ГОСТ 10704-91 1 - 3462	320938	09Г2С	-	159,00	5,00	11,60-11,70	14	3,093	162,86	
ИТОГО:								251	54,322	2901,43	



Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты/обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll/>. Ваше мнение важно для нас!

«Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код E650A0F2»



A01-A11

	Аktionерное общество «Северский трубный завод», 623388, г. Полеской, Свердловская область, ул. Вершинина, 7, e-mail: stw@stw.ru, тел. +7(34350)3-21-01 факс +7(34350)3-41-97		Сертификат №	08 - 7530	Дата выпуска сертификата	25.11.2021	Стр.	2	
	Заказ №	300455567	Транспортное средство	63969968					
	Спецификация №	31657	Дата спецификации	22.10.2021					
	Внешняя спецификация №	TEM3/01	Дата внешней спецификации	22.10.2021				5	
	Договор №	T-EM-0003	Дата договора	08.08.2017					
Грузополучатель:			Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА УРАЛ", 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, 8 этаж, ст. АППАРАТНАЯ						

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 08-7530

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %

№ партии		№ плавки	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, %														Неметаллические включения					Микроструктура		
			С71-С72														С60-С61							
			C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	Al	V	Сз%	OC	OT	СП	СХ	СН	С		Н	Полосчатость баллы
			x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x1000	x1000		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3237		222807	9	65	145	6	14	5	3	7	5	4	-	0	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3237		122812	10	66	146	5	11	4	2	6	6	3	-	0	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3241		222807	9	65	145	6	14	5	3	7	5	4	-	0	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3244		122812	10	66	146	5	11	4	2	6	6	3	-	0	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3434		124843	19	21	47	5	9	5	3	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3437		124837	18	21	46	2	12	4	3	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3461		221210	10	66	145	4	13	5	3	5	4	3	-	0	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3461		120923	9	63	143	3	16	6	4	5	7	4	-	0	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3462		320938	10	65	144	3	15	5	4	7	4	4	-	0	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3486		124837	18	21	46	2	12	4	3	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Акционерное общество
евровский трубный завод»,
623388,
г. Полевской,
Свердловская область,
ул. Вершинина, 7,
e-mail: stw@stw.ru,
тел.
+7(34350)3-21-01
факс
+7(34350)3-41-97

Сертификат №	
Заказ №	
Спецификация №	
Внешняя спецификация №	
Договор №	
Грузополучатель	

08 - 7530	
300455567	
31657	
TEM3/01	
T-EM-0003	
Общество с ограниченной ответственностью "Т-ЭМ"	

Дата выпуска сертификата	
Транспортное средство	
Дата спецификации	
Дата внешней спецификации	
Дата договора	

	25.11.2021
	63969968
каци	22.10.2021
	22.10.2021
	08.08.2017

	Стр.	3
	Стр.	5



Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА УРАЛ", 620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, 8 этаж, ст. АППАРАТНАЯ



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 08-7530

Результаты испытаний продукции

[illegible]

Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты/обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/poll/3>.
Для проверки подлинности СК перейдите по ссылке <https://client-service.tmk-group.com/cert-view>, используйте проверочный код EB50A0F2»

A01-A11

	Акционерное общество «Северский трубный завод», 623388, г. Полевской, Свердловская область, ул. Вершинина, 7, e-mail: stw@stw.ru, тел. +7(34350)3-21-01 факс +7(34350)3-41-97	Сертификат №	08 - 7530	Дата выпуска сертификата	25.11.2021	
	Заказ №	300455567	Транспортное средство	63969968	Стр. 4	
	Спецификация №	31657	Дата спецификации	22.10.2021		
	Внешняя спецификация №	TEM3/01	Дата внешней спецификации	22.10.2021		
	Договор №	T-EM-0003	Дата договора	08.08.2017		
Грузополучатель:		Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИСТИКА УРАЛ", 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, 8 этаж, ст. АППАРАТНАЯ				

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 08-7530

Виды контроля										Величина остаточной намагниченности, мТл
Д02										
Неразрушающий контроль										
№ партии	№ плашки	Магнитный		Вихретоковый		Ультразвуковой		Шов	Периметр	
		Шов	Периметр	Шов	Периметр	Шов	Периметр			
1 - 3241	222807	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3434	124843	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3437	124837	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3461	221210	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3461	120923	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3462	320938	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3237	222807	без ко	нтроля	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3237	122812	без ко	нтроля	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3244	122812	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 3486	124837	удовл	-	-	-	-	-	-	-	-





Примечание:

Поставка по теоретической массе.
Продукция сертифицирована.
Сертификат соответствия №РОСС RU.АЮ42.Н02479.
С фаской(партии 1-3241,3237,3244,3461,3462).
Длина-согласно заказа.
Хомуты разового пользования только для разгрузки вагона.
Фактическая дата изготовления труб оформлена на пакeten ярлыке.
При эксплуатации нефтегазопроводных труб применять "Руководство по group.ru/Operation_manuals".

		ОТКА АО «СТЗ»	 Подпись	Силина Г.И. ФИО
--	--	---------------	--	--------------------



Оставить отзыв о качестве поставленной продукции можно на сайте Группы ТМК в разделе "Контакты/Обратная связь" по адресу <https://www.tmk-group.ru/ru/1/8>. Ваше мнение важно для нас!